





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

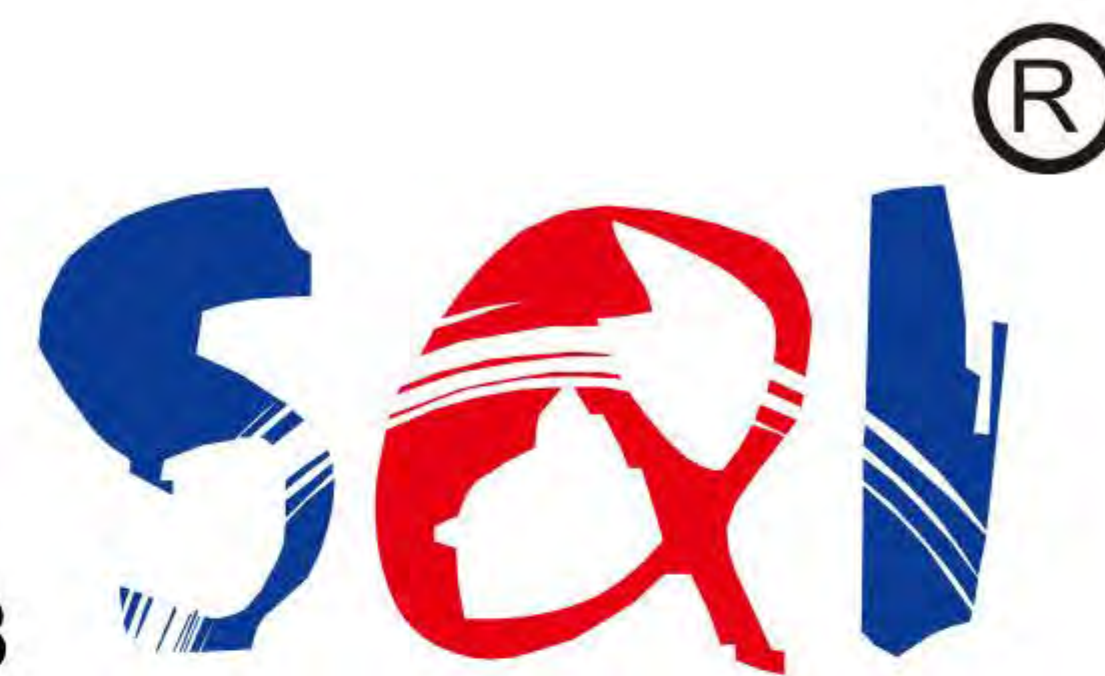

210900110152

W02622149947

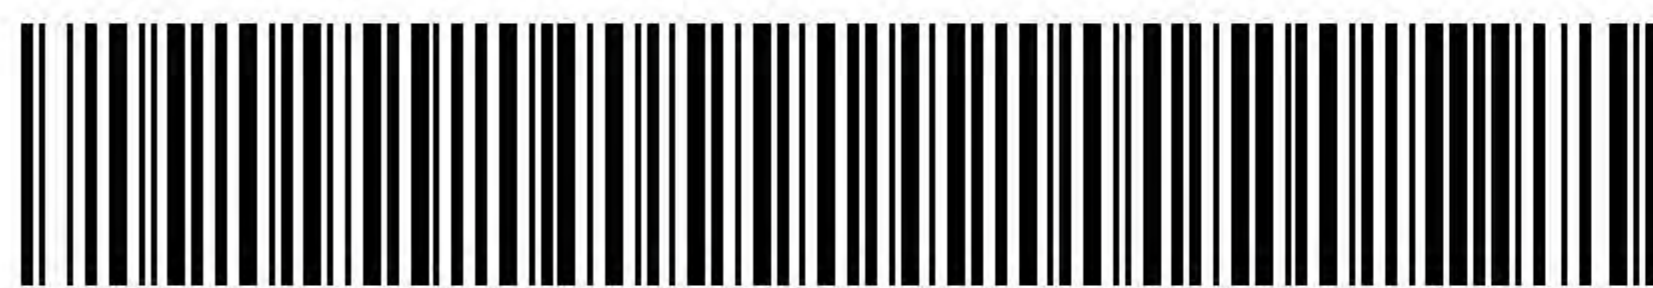

2026082590013022149947

检测报告

Test Report



0skdcJjV

产品名称：校园风棒球衫
Name of Sample

规格型号：/
Type

委托单位：上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司
Applicant 江苏哈芙琳服装有限公司

检测类别：委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.



上海市质量监督检验技术研究院有限公司



2026082590013022149947

检测报告

报告编号: W02622149947

校验码: 0skdcJjV

共12页 第1页

委托单位	上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司 江苏哈芙琳服装有限公司		
制造/生产单位	/		
客户确认信息	样品名称	校园风棒球衫	商标 哈芙琳
	6件 样品描述: 藏青拼绿色/棒球衫; 藏青拼米色/棒球衫 邮寄到样		
检测类别	委托检测	检测地点	上海市长乐路1226号3幢、4幢
样品受理时间	2026-08-25	检测日期	2026-08-25 ~ 2026-08-28
检测项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 起球, 顶破强力(针织类), 异味, 附件尖端和边缘的锐利性, 接缝强力(面料), 残留金属针, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观		
判定依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 （盖章） 签发日期: 2026.08.28		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 本页中包含的客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 本报告检验检测数据转记自发行的W02622138706检验检测报告 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。		

批准
职务 /

戴景

审核
职务 /

沈佳宏

主检
职务 /

张小琪

检测报告

报告编号：W02622149947

共 12 页 第 2 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量 %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2024	棉77±5	面料	棉 78.2	符合	/
			聚酯纤维23±5		聚酯纤维 21.8	符合	
			棉77±5	拼料1	棉 77.6	符合	
			聚酯纤维23±5		聚酯纤维 22.4	符合	
			棉77±5	拼料2	棉 77.7	符合	
			聚酯纤维23±5		聚酯纤维 22.3	符合	
2	甲醛含量 mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料	未检出	符合	检出 限：20mg/kg
			≤75	拼料1	未检出	符合	
			≤75	罗纹1	未检出	符合	
			≤75	拼料2	未检出	符合	
			≤75	罗纹2	未检出	符合	
3	pH值	GB/T 7573-2009 萃取介质:0.1mol/L 氯化钾溶液	4.0~8.5	面料	5.6	符合	/
			4.0~8.5	拼料1	5.9	符合	
			4.0~8.5	罗纹1	6.1	符合	
			4.0~8.5	拼料2	6.1	符合	
			4.0~8.5	罗纹2	6.0	符合	
4	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用（≤20）	拼料1	未检出	符合	
			禁用（≤20）	罗纹1	未检出	符合	
			禁用（≤20）	拼料2	未检出	符合	
			禁用（≤20）	罗纹2	未检出	符合	
5	异味	GB 18401-2010	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度 级	GB/T 5713-2013	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	

检 测 报 告

报告编号：W02622149947

共 12 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
6	耐水色牢度 级		≥3-4	面料	聚酯沾色 4	符合	/
			≥3-4	拼料1	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	罗纹1	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	拼料2	变色 4-5	符合	
			≥3-4		棉沾色 4-5	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4-5	符合	
			≥3-4	罗纹2	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
7	耐摩擦色牢度 级	GB/T 3920-2008	≥3-4	面料	纵向干摩 4-5	符合	/
			≥3-4		横向干摩 4-5	符合	
			≥3		纵向湿摩 3-4	符合	
			≥3		横向湿摩 3-4	符合	
			≥3-4	拼料1	纵向干摩 4-5	符合	
			≥3-4		横向干摩 4-5	符合	
			≥3		纵向湿摩 4	符合	
			≥3		横向湿摩 4	符合	
			/	罗纹1	-	/	
			≥3-4	拼料2	纵向干摩 4-5	符合	
			≥3-4		横向干摩 4-5	符合	
			≥3		纵向湿摩 4-5	符合	
			≥3		横向湿摩 4-5	符合	

检 测 报 告

报告编号：W02622149947

共 12 页 第 4 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐摩擦色牢度		/	罗纹2	-	/	/
8	耐汗渍色牢度 级	GB/T 3922-2013	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	拼料1	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	罗纹1	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	拼料2	耐酸:变色 4-5	符合	
			≥3-4		棉沾色 4-5	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4-5	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4-5	符合	
			≥3-4		棉沾色 4-5	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4-5	符合	
			≥3-4	罗纹2	耐酸:变色 4	符合	

检 测 报 告

报告编号：W02622149947

共 12 页 第 5 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
8	耐汗渍色牢度 级		≥3-4	罗纹2	棉沾色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
9	耐皂洗色牢度 级	GB/T 3921-2008 试验方法:A(1)	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
10	耐光汗复合色牢度 级	GB/T 14576-2009	/	面料	-	/	/
11	耐光色牢度 级	GB/T 8427-2008 曝晒方法:方法3;曝 晒条件:通常条件（ 温带）	≥4	面料	符合 4	符合	/
12	起球 级	GB/T 4802.1-2008 压力:780cN;起球次 数:600次;起毛次 数:0次	≥3-4	面料	3-4	符合	/
13	顶破强力（针织类） N	GB/T 19976-2005 钢球直径:38mm;试验 速度:300mm/min	≥250	面料	1086	符合	/
14	断裂强力（机织类）	GB/T 3923.1-2013	/	面料	-	/	/
15	胀破强力（毛针织类） kPa	GB/T 7742.1-2005	/	面料	-	/	/
16	燃烧性能 级	GB/T 14644-2014	/	面料	-	/	/
17	绳带要求	GB 31701-2015	/	整体	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利 性 个	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖 端和锐利边缘。	整体	锐利尖端:按扣 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖 端和锐利边缘。		锐利边缘:按扣 0	符合	
19	接缝处纱线滑移（机织 类）	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
20	接缝强力（里料）	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
21	接缝强力（面料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉 伸速度:100mm/min	≥140	整体	上装:后袖窿缝 320	符合	/
22	残留金属针	GB/T 24121-2009 检测灵敏度:1.0mm	符合GB 31701-2015 4.5规 定	整体	无遗留物	符合	/
23	水洗尺寸变化率 %	GB/T 8630-2013 洗涤程序:4N;洗涤次 数:1次;干燥程 序:A（悬挂晾干）	-4.0~+2.0	整体	上装:衣长 -1.6	符合	/

检测报告

报告编号：W02622149947

共 12 页 第 6 页

检测结果汇总								
序号	检测项目 单位		检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
23	水洗尺寸变化率 %			-4.0~+2.0	整体	胸宽 -1.8	符合	/
24	水洗后扭曲率 %		GB/T 23319.3-2010 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	≤5	整体	1.1	符合	/
25	水洗后外观		GB/T 31888-2015 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体	绣花和接缝部位符合	符合	/
				面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 -	/	“-”表示不适用
				涂层部位不允许脱落、起泡、裂纹		涂层部位 -	/	
				覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶		覆粘合衬部位 -	/	
				破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	/
				附件不允许损坏、明显变色、脱落		附件 符合	符合	
				≥4		变色 4	符合	
				不允许出现其他严重影响服用的外观变化		其他 符合	符合	
样品描述		校园风棒球衫 藏青拼绿色/棒球衫；藏青拼米色/棒球衫 / 面料:藏青色/针织物 整体 拼料1:绿色/针织物 罗纹1:藏青夹绿白条/针织物 拼料2:米色/针织物 罗纹2:藏青夹红米条/针织物						
		备注		检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测。				

检 测 报 告

报告编号: W02622149947

共 12 页 第 7 页



检测报告

报告编号:W02622149947
共 12 页 第 8 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 面料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622149947
共 12 页 第 9 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 拼料1

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622149947
共 12 页 第 10 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 罗纹1

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622149947
共 12 页 第 11 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 拼料2

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622149947
共 12 页 第 12 页

禁用偶氮染料检测结果汇总


附页： 罗纹2

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

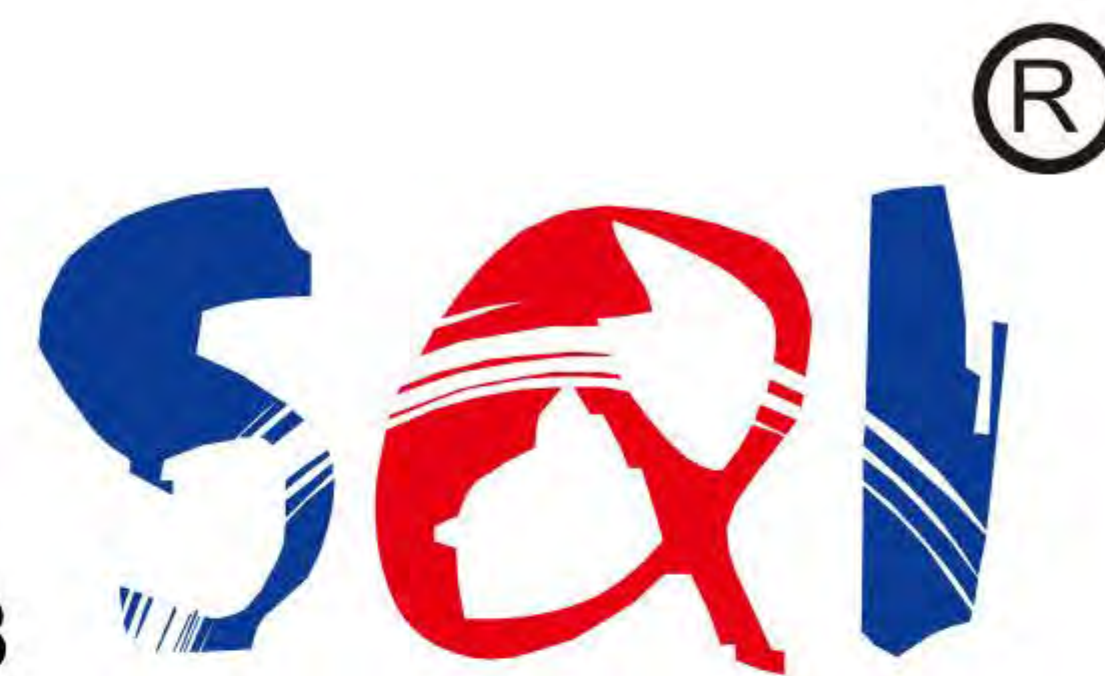

210900110152

W02622146737

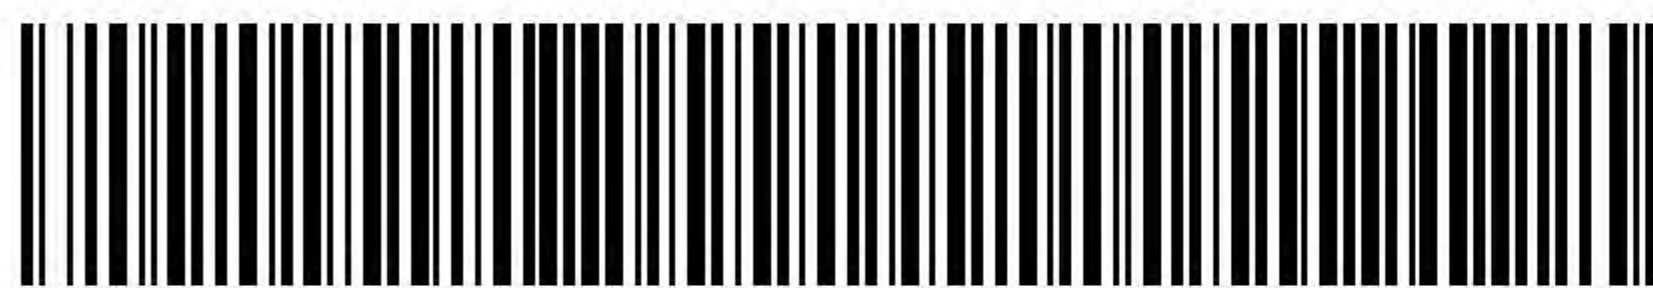

2026081790013022146737

检测报告

Test Report



0jpqYa9b

产品名称： 校园风棒球衫
Name of Sample

规格型号： /
Type

委托单位： 上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司
Applicant 江苏哈芙琳服装有限公司

检测类别： 委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.



上海市质量监督检验技术研究院有限公司



2026081790013022146737

检测报告

报告编号: W02622146737

校验码: 0jpqYa9b

共9页 第1页

委托单位	上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司 江苏哈芙琳服装有限公司		
制造/生产单位	/		
客户确认信息	样品名称	校园风棒球衫	商标 哈芙琳
	3件 样品描述: 墨绿米拼色/棒球衫 邮寄到样		
检测类别	委托检测	检测地点	上海市长乐路1226号3幢、4幢
样品受理时间	2026-08-17	检测日期	2026-08-17 ~ 2026-08-24
检测项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 起球, 顶破强力(针织类), 异味, 附件尖端和边缘的锐利性, 接缝强力(面料), 残留金属针, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观		
判定依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2026.08.24		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 本页中包含的客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。		

批准
职务 /

戴景

审核
职务 /

戎斐

主检
职务 /

黄霖

检测报告

报告编号：W02622146737

共 9 页 第 2 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量 %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2024	棉77±5	面料	棉 78.0	符合	/
			聚酯纤维23±5		聚酯纤维 22.0	符合	
2	甲醛含量 mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料	未检出	符合	检出 限：20mg/kg
			≤75	罗纹	未检出	符合	
			≤75	配料	未检出	符合	
3	pH值	GB/T 7573-2009 萃取介质:0.1mol/L 氯化钾溶液	4.0~8.5	面料	6.0	符合	/
			4.0~8.5	罗纹	6.2	符合	
			4.0~8.5	配料	6.0	符合	
4	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用（≤20）	罗纹	未检出	符合	
			禁用（≤20）	配料	未检出	符合	
5	异味	GB 18401-2010	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度 级	GB/T 5713-2013	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	罗纹	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	配料	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
7	耐摩擦色牢度 级	GB/T 3920-2008	≥3-4	面料	纵向干摩 4	符合	/
			≥3-4		横向干摩 4	符合	
			≥3		纵向湿摩 3-4	符合	

检测报告

报告编号：W02622146737

共 9 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐摩擦色牢度 级		≥3	面料	横向湿摩 3-4	符合	/
			/	罗纹	-	/	
			≥3-4	配料	纵向干摩 4-5	符合	
			≥3-4		横向干摩 4-5	符合	
			≥3		纵向湿摩 4-5	符合	
			≥3		横向湿摩 4-5	符合	
8	耐汗渍色牢度 级	GB/T 3922-2013	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	罗纹	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4	配料	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
9	耐皂洗色牢度 级	GB/T 3921-2008 试验方法:A(1)	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	

检 测 报 告

报告编号：W02622146737

共 9 页 第 4 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
9	耐皂洗色牢度 级		≥3-4	面料	聚酯沾色 4	符合	/
10	耐光汗复合色牢度 级	GB/T 14576-2009	/	面料	-	/	/
11	耐光色牢度 级	GB/T 8427-2008 曝晒方法:方法3;曝晒条件:通常条件（温带）	≥4	面料	符合 4	符合	/
12	起球 级	GB/T 4802.1-2008 压力:780cN;起球次数:600次;起毛次数:0次	≥3-4	面料	3-4	符合	/
13	顶破强力（针织类） N	GB/T 19976-2005 钢球直径:38mm;试验速度:300mm/min	≥250	面料	904	符合	/
14	断裂强力（机织类）	GB/T 3923.1-2013	/	面料	-	/	/
15	胀破强力（毛针织类） kPa	GB/T 7742.1-2005	/	面料	-	/	/
16	燃烧性能 级	GB/T 14644-2014	/	面料	-	/	/
17	绳带要求	GB 31701-2015	/	整体	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性 个	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。	整体	锐利尖端:按扣 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利边缘:按扣 0	符合	
19	接缝处纱线滑移（机织类）	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
20	接缝强力（里料）	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
21	接缝强力（面料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉伸速度:100mm/min	≥140	整体	上装:后袖窿缝 300	符合	/
22	残留金属针	GB/T 24121-2009 检测灵敏度:1.0mm	婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	整体	无遗留物	符合	/
23	水洗尺寸变化率 %	GB/T 8630-2013 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	-4.0~+2.0	整体	上装:衣长 -0.4	符合	/
			-4.0~+2.0		胸宽 -0.7	符合	/
24	水洗后扭曲率 %	GB/T 23319.3-2010 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	≤5	整体	2.2	符合	/
25	水洗后外观	GB/T 31888-2015 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体	绣花和接缝部位符合	符合	/
			面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 -	/	
			涂层部位不允许脱落、起 泡、裂纹		涂层部位 -	/	

检测报告

报告编号：W02622146737

共 9 页 第 5 页

检测结果汇总								
序号	检测项目 单位		检测依据	技术要求	检测结果		单项 判定	备注
25	水洗后外观			覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶	整体	覆粘合衬部位 -	/	“-”表示不适用
				破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	/
				附件不允许损坏、明显变色、脱落		附件 符合	符合	
				≥4		变色 4	符合	
				不允许出现其他严重影响服用的外观变化		其他 符合	符合	
样品描述		校园风棒球衫 墨绿米拼色/棒球衫 / 面料:墨绿色/针织物 罗纹:墨绿黄条/针织物 配料:米色/针织物 整体						
备注		检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测。						

检测报告

报告编号: W02622146737

共 9 页 第 6 页



检测报告

报告编号:W02622146737
共 9 页 第 7 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 面料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146737
共 9 页 第 8 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 罗纹

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146737
共 9 页 第 9 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 配料


序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

检测印章




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

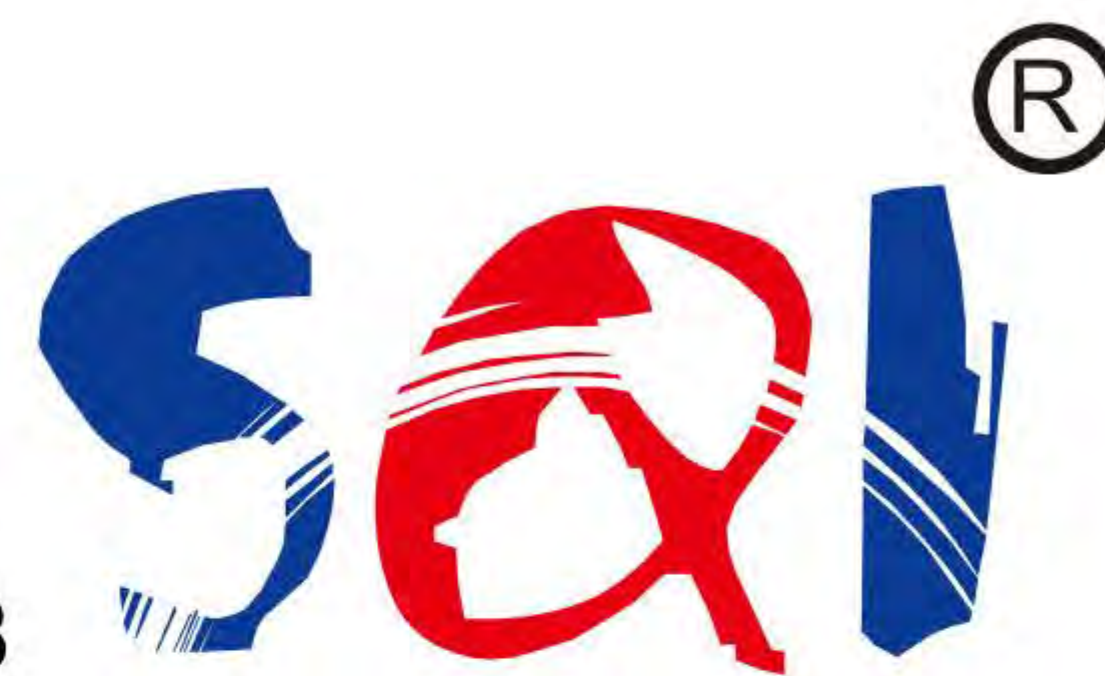

210900110152

W02622146738

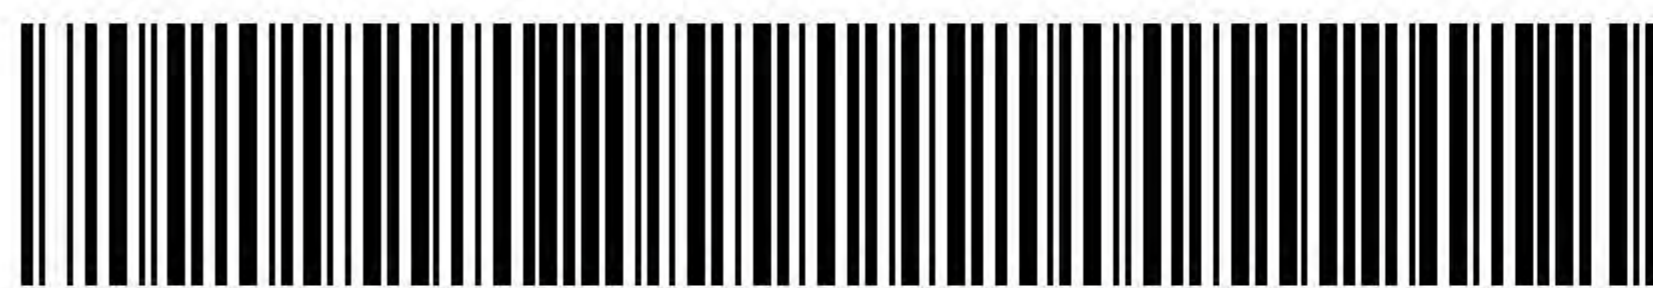

2026081790013022146738

检测报告

Test Report



dNGVUcGh

产品名称：春秋运动长裤
Name of Sample

规格型号：/
Type

委托单位：上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司
Applicant 江苏哈芙琳服装有限公司

检测类别：委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.



上海市质量监督检验技术研究院有限公司



2026081790013022146738

检测报告

报告编号: W02622146738

校验码: dNGVUcGh

共7页 第1页

委托单位	上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司 江苏哈芙琳服装有限公司		
制造/生产单位	/		
客户确认信息	样品名称	春秋运动长裤	商标 哈芙琳
	3条 样品描述: 藏青色/运动裤 邮寄到样		
检测类别	委托检测	检测地点	上海市长乐路1226号3幢、4幢
样品受理时间	2026-08-17	检测日期	2026-08-17 ~ 2026-08-24
检测项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 起球, 顶破强力(针织类), 异味, 绳带要求, 接缝强力(面料), 残留金属针, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观		
判定依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2026.08.24		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 本页中包含的客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。		

批准
职务 /

王永林

审核
职务 /

戎斐

主检
职务 /

黄霖

检 测 报 告

报告编号：W02622146738

共 7 页 第 2 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量 %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009	棉80±5	面料	棉 80.5	符合	/
			聚酯纤维20±5		聚酯纤维 19.5	符合	
2	甲醛含量 mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料	未检出	符合	检出 限：20mg/kg
3	pH值	GB/T 7573-2009 萃取介质:0.1mol/L 氯化钾溶液	4.0~8.5	面料	5.8	符合	/
4	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
5	异味	GB 18401-2010	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度 级	GB/T 5713-2013	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
7	耐摩擦色牢度 级	GB/T 3920-2008	≥3-4	面料	纵向干摩 4	符合	/
			≥3-4		横向干摩 4	符合	
			≥3		纵向湿摩 3	符合	
			≥3		横向湿摩 3	符合	
8	耐汗渍色牢度 级	GB/T 3922-2013	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
9	耐皂洗色牢度 级	GB/T 3921-2008 试验方法:A(1)	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4	符合	
10	耐光汗复合色牢度 级	GB/T 14576-2009	/	面料	-	/	/
11	耐光色牢度 级	GB/T 8427-2008 曝晒方法:方法3;曝 晒条件:通常条件（ 温带）	≥4	面料	符合 4	符合	/

检测报告

报告编号：W02622146738

共 7 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
12	起球 级	GB/T 4802.1-2008 压力:780cN;起球次数:600次;起毛次数:0次	≥3-4	面料	3-4	符合	/
13	顶破强力（针织类） N	GB/T 19976-2005 钢球直径:38mm;试验速度:300mm/min	≥250	面料	837	符合	/
14	断裂强力（机织类）	GB/T 3923.1-2013	/	面料	-	/	/
15	胀破强力（毛针织类） kPa	GB/T 7742.1-2005	/	面料	-	/	/
16	燃烧性能 级	GB/T 14644-2014	/	面料	-	/	/
17	绳带要求	GB 31701-2015	符合GB 31701-2015 4.4.3 规定	整体	见附页	符合	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	/	整体	-	/	/
19	接缝处纱线滑移（机织类）	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
20	接缝强力（里料）	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
21	接缝强力（面料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉伸速度:100mm/min	≥140	整体	下装:裤后裆缝360	符合	/
22	残留金属针	GB/T 24121-2009 检测灵敏度:1.0mm	婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	整体	无遗留物	符合	/
23	水洗尺寸变化率 %	GB/T 8630-2013 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	-4.0~+2.0	整体	裤子:裤长 +1.2	符合	/
			-4.0~+2.0		腰宽 -	/	“-”表示不适用
			-4.0~+2.0		横裆 -2.3	符合	/
24	水洗后扭曲率 %	GB/T 23319.3-2010 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	≤2.5	整体	0.7	符合	/
25	水洗后外观	GB/T 31888-2015 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体	绣花和接缝部位符合	符合	/
			面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 -	/	“-”表示不适用
			涂层部位不允许脱落、起泡、裂纹		涂层部位 -	/	
			覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶		覆粘合衬部位 -	/	
			破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	/
			附件不允许损坏、明显变色、脱落		附件 -	/	“-”表示不适用

检 测 报 告

报告编号：W02622146738

共 7 页 第 4 页

检测结果汇总								
序号	检测项目 单位		检测依据	技术要求	检测结果		单项 判定	备注
25	水洗后外观 级			≥4	整体	变色 4	符合	/
				不允许出现其他严重影响服用的外观变化		其他 符合	符合	
样品描述		春秋运动长裤 藏青色/运动裤 / 面料:藏青色/针织物 整体						
备注		检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测。						



检测报告

报告编号: W02622146738

共 7 页 第 5 页



技
则
W

检测报告

报告编号:W02622146738
共 7 页 第 6 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 面料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检 测 报 告

报告编号:W02622146738
共 7 页 第 7 页

绳带要求（7岁及以上儿童服装）


2026081790013022146738 (整体)

序号	检测要求	检测结果	说明
1	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带。	/	/
2	/	/	/
3	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm。	符合	/
4	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm。	/	/
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。	符合	/
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内。	/	/
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内。	/	/
8	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。	符合	/
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。	符合	/
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	/	/
备 注		注：非纺织附件的其他要求需符合国家相关法规和强制性标准。	

以下空白




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

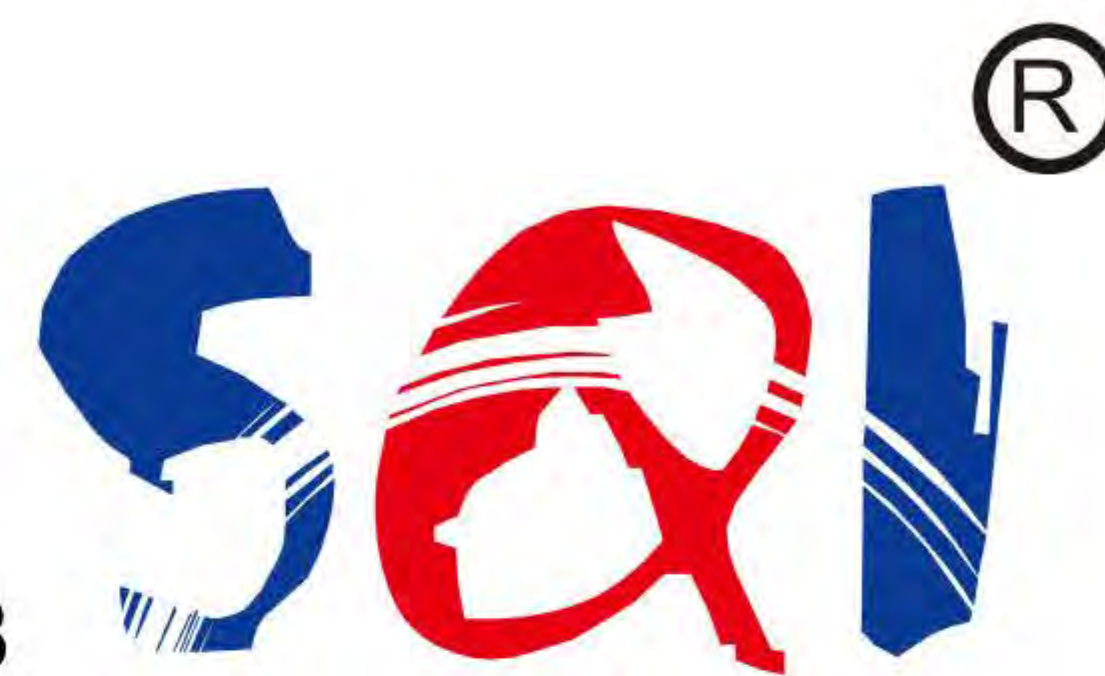

210900110152

W02622146689

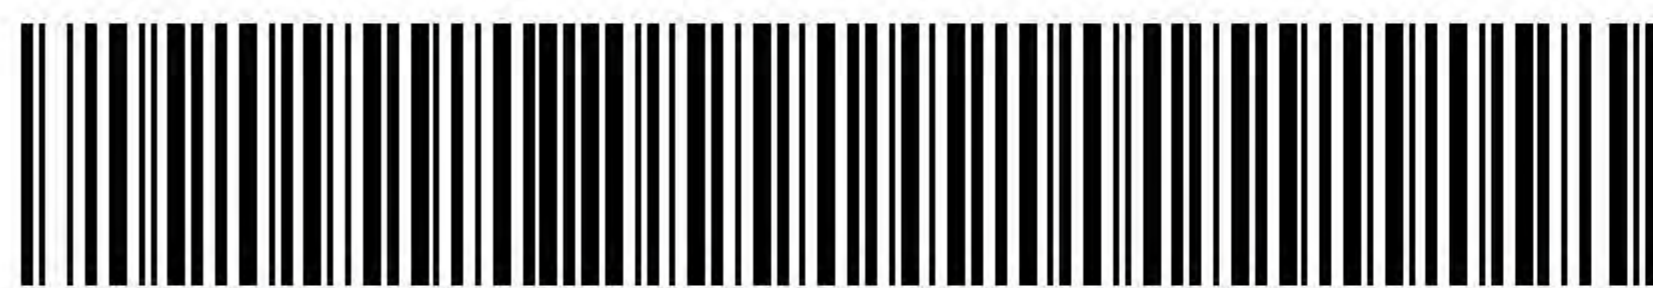

2026081790013022146689

检测报告

Test Report



wGgWEy1p

产品名称：经典休闲长裤/纱卡短裙/经典休闲短裤
Name of Sample

规格型号：/
Type

委托单位：上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司
Applicant 江苏哈芙琳服装有限公司

检测类别：委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.



上海市质量监督检验技术研究院有限公司



2026081790013022146689

检测报告

报告编号: W02622146689

校验码: wGgWEy1p

共13页 第1页

委托单位	上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司 江苏哈芙琳服装有限公司			
制造/生产单位	/			
客户确认信息	样品名称	经典休闲长裤/纱卡短裙/经典休闲短裤	商标	哈芙琳
	6条 样品描述: 卡其色/长裤 卡其色/短裙 卡其色/短裤 邮寄到样			
检测类别	委托检测		检测地点	上海市长乐路1226号3幢、4幢
样品受理时间	2026-08-17		检测日期	2026-08-17 ~ 2026-08-24
检测项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 起球, 断裂强力 (机织类), 异味, 附件尖端和边缘的锐利性, 接缝处纱线滑移 (机织类), 接缝强力 (里料), 残留金属针, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观, 绳带要求, 接缝强力 (面料)			
判定依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2026.08.24			
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 本页中包含的客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。			

批准
职务 /

戴景

审核
职务 /

戎斐

主检
职务 /

黄霖

检 测 报 告

报告编号：W02622146689

共 13 页 第 2 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量 %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	棉100	面料	棉 100	符合	/
			棉100	里料	棉 100	符合	
		FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	聚酯纤维65±5	口袋布	聚酯纤维 68.2	符合	
			棉35±5		棉 31.8	符合	
2	甲醛含量 mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料	未检出	符合	检出 限：20mg/kg
			≤75	里料	未检出	符合	
			≤75	腰里	未检出	符合	
			≤75	口袋布	未检出	符合	
3	pH值	GB/T 7573-2009 萃取介质:0.1mol/L 氯化钾溶液	4.0~8.5	面料	6.4	符合	/
			4.0~8.5	里料	5.3	符合	
4	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用（≤20）	里料	未检出	符合	
			禁用（≤20）	腰里	未检出	符合	
			禁用（≤20）	口袋布	未检出	符合	
5	异味	GB 18401-2010	无	整体（裙子）	无异味	符合	/
			无	整体（裤子）	无异味	符合	
6	耐水色牢度 级	GB/T 5713-2013	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4	里料	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
7	耐摩擦色牢度 级	GB/T 3920-2008	≥3-4	面料	经向干摩 4-5	符合	/
			≥3-4		纬向干摩 4-5	符合	

检 测 报 告

报告编号：W02622146689

共 13 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐摩擦色牢度 级		≥3	面料	经向湿摩 4	符合	/
			≥3		纬向湿摩 4	符合	
			≥3-4	里料	纵向干摩 4-5	符合	
			≥3-4		横向干摩 4-5	符合	
			≥3		纵向湿摩 4	符合	
			≥3		横向湿摩 4	符合	
8	耐汗渍色牢度 级	GB/T 3922-2013	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4	里料	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
9	耐皂洗色牢度 级	GB/T 3921-2008 试验方法:A(1)	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4	里料	变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
10	耐光汗复合色牢度 级	GB/T 14576-2009	/	面料	-	/	/

检测报告

报告编号：W02622146689

共 13 页 第 4 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
11	耐光色牢度 级	GB/T 8427-2008 曝晒方法:方法3;曝晒条件:通常条件（温带）	≥4	面料	符合 4	符合	/
12	起球 级	GB/T 4802.1-2008 压力:780cN;起球次数:600次;起毛次数:0次	≥3-4	面料	4	符合	/
13	顶破强力（针织类） N	GB/T 19976-2005	/	面料	-	/	/
14	断裂强力（机织类） N	GB/T 3923.1-2013 预张力:5N;拉伸速度:100mm/min;隔距长度:200mm	≥200	面料	经向 902	符合	/
			≥200		纬向 -	/	“-”表示不适用
15	胀破强力（毛针织类） kPa	GB/T 7742.1-2005	/	面料	-	/	/
16	燃烧性能 级	GB/T 14644-2014	/	面料	-	/	/
17	绳带要求	GB 31701-2015	/	整体（裙子）	-	/	/
			见附页	整体（裤子）	见附页	符合	
18	附件尖端和边缘的锐利性 个	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。	整体（裙子）	锐利尖端:拉链头 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利尖端:纽扣 0	符合	
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利边缘:拉链头 0	符合	
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利边缘:纽扣 0	符合	
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。	整体（裤子）	锐利尖端:纽扣 0	符合	
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利边缘:纽扣 0	符合	
19	接缝处纱线滑移（机织类） mm	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015 面料定负荷值:60N;拉伸速度:50mm/min;隔距长度:100mm;里料定负荷值:60N	≤6	整体（裙子）	裙子/裙裤:面料:裙缝 2	符合	/
			≤6		里料:裙缝 -	/	“-”表示不适用
		GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015	≤6	整体（裤子）	裤子:面料:下裆缝 -	/	
20	接缝强力（里料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉伸速度:100mm/min	≥80	整体（裙子）	下装:裤后裆缝 99	符合	/
		GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体（裤子）	-	/	/
21	接缝强力（面料）	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体（裙子）	-	/	/

检 测 报 告

报告编号：W02622146689

共 13 页 第 5 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
21	接缝强力（面料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉伸速度:100mm/min	≥140	整体（裤子）	下装:裤后裆缝 270	符合	/
22	残留金属针	GB/T 24121-2009 检测灵敏度:1.0mm	婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	整体（裙子）	无遗留物	符合	/
			婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	整体（裤子）	无遗留物	符合	
23	水洗尺寸变化率 %	GB/T 8630-2013 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	-2.5~+1.5	整体（裙子）	裙子/裙裤:裙长 - 0.9	符合	/
			-1.5~+1.5		腰宽 -0.3	符合	/
			-2.5~+1.5	整体（裤子）	裤子:裤长 -2.4	符合	/
			-1.5~+1.5		腰宽 -0.4	符合	/
24	水洗后扭曲率 %	GB/T 23319.3-2010 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	≤5	整体（裙子）	2.4	符合	/
			≤2.5	整体（裤子）	2.1	符合	
25	水洗后外观	GB/T 31888-2015 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体（裙子）	绣花和接缝部位符合	符合	/
			面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 符合	符合	/
			涂层部位不允许脱落、起泡、裂纹		涂层部位 -	/	“-”表示不适用
			覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶		覆粘合衬部位 符合	符合	/
			破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	
			附件不允许损坏、明显变色、脱落		附件 符合	符合	
			≥4		变色 4	符合	
			不允许出现其他严重影响服用的外观变化		其他 符合	符合	
			绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体（裤子）	绣花和接缝部位符合	符合	/
			面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 -	/	“-”表示不适用
			涂层部位不允许脱落、起泡、裂纹		涂层部位 -	/	
			覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶		覆粘合衬部位 -	/	
			破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	/

检测报告

报告编号：W02622146689

共 13 页 第 6 页

检测结果汇总								
序号	检测项目 单位		检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
25	水洗后外观			附件不允许损坏、明显变色、脱落	整体（裤子）	附件 符合	符合	/
				≥4		变色 4	符合	
				不允许出现其他严重影响服用外观变化		其他 符合	符合	
样品描述		经典休闲长裤/纱卡短裙/经典休闲短裤 卡其色/长裤 卡其色/短裙 卡其色/短裤 / 面料:卡其色/机织物 里料:卡其色/针织物 腰里:蓝白条/机织物 口袋布 整体（裙子） 整体（裤子）						
备注		"检测结果栏中"/""表示项目未检测 ""-""表示项目不适合检测"						

检测报告

报告编号: W02622146689

共 13 页 第 7 页



检测报告

报告编号: W02622146689

共 13 页 第 8 页



检测报告

报告编号:W02622146689
共 13 页 第 9 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 面料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146689
共 13 页 第 10 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 里料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146689
共 13 页 第 11 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 腰里

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146689
共 13 页 第 12 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 口袋布

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146689
共 13 页 第 13 页

绳带要求（7岁及以上儿童服装）

2026081790013022146689(整体(裤子))


序号	检测要求	检测结果	说明
1	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带。	/	/
2	/	/	/
3	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm。	/	/
4	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm。	/	/
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。	符合	/
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内。	/	/
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内。	/	/
8	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。	/	/
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。	/	/
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	符合	/
备 注		注：非纺织附件的其他要求需符合国家相关法规和强制性标准。	

以下空白

浙江天信检测技术有限公司




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128

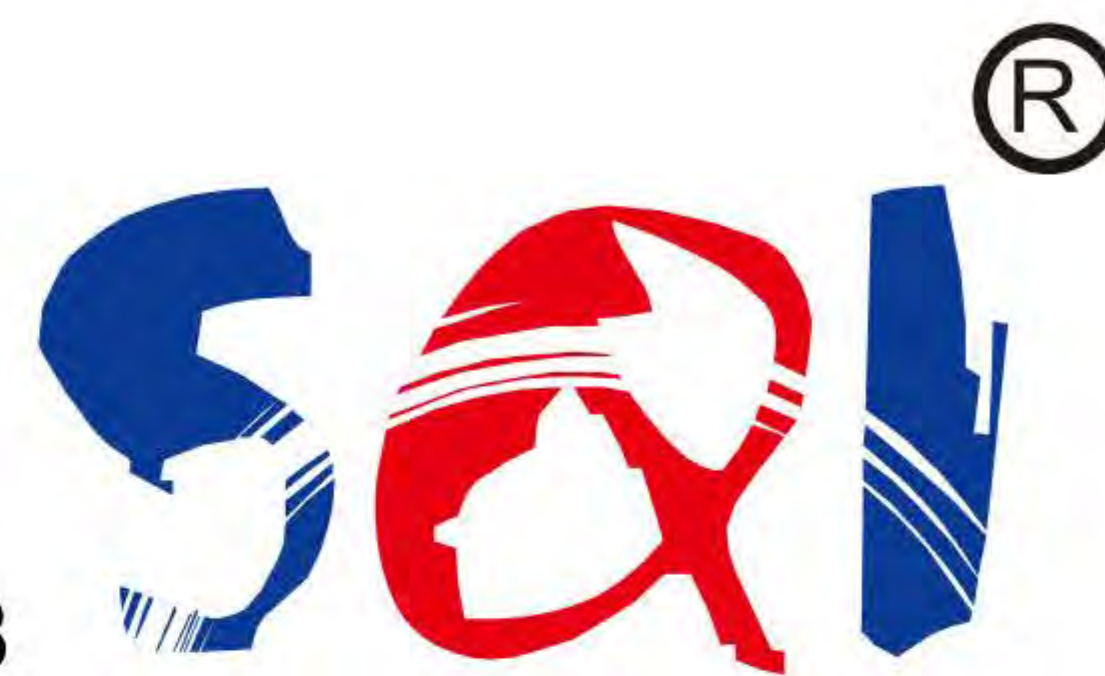

210900110152

W02622146687

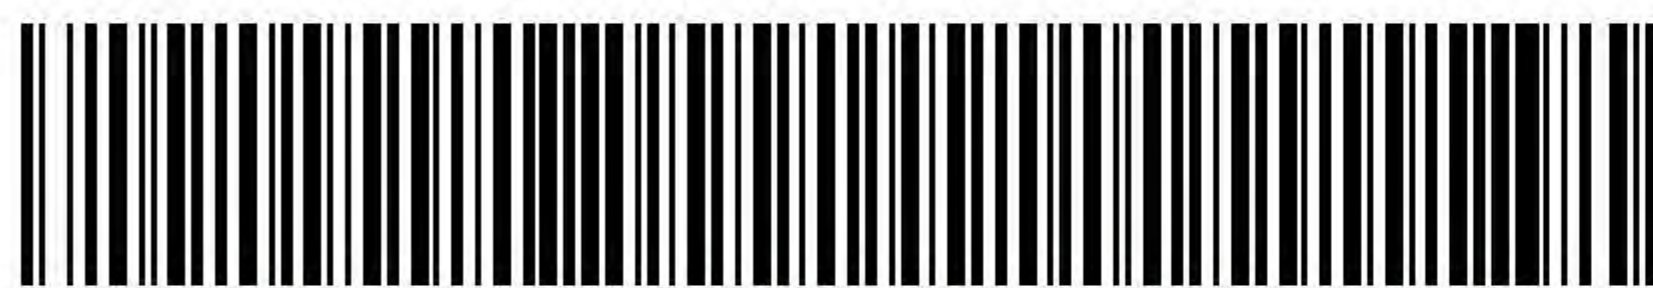

2026081790013022146687

检测报告

Test Report



MVATnvcn

产品名称：女生长袖衬衫/男生长袖衬衫
Name of Sample

规格型号：/
Type

委托单位：上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司
Applicant 江苏哈芙琳服装有限公司

检测类别：委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.



上海市质量监督检验技术研究院有限公司



2026081790013022146687

检测报告

报告编号: W02622146687

校验码: MVATnvcn

共7页 第1页

委托单位	上海哈芙琳服装有限公司/上海哈芙琳服饰有限公司 江苏哈芙琳服装有限公司		
制造/生产单位	/		
客户确认信息	样品名称	女生长袖衬衫/男生长袖衬衫	商标 哈芙琳
	4件 样品描述: 蓝白条/男生衬衫 蓝白条/女生衬衫 邮寄到样		
检测类别	委托检测	检测地点	上海市长乐路1226号3幢、4幢
样品受理时间	2026-08-17	检测日期	2026-08-17 ~ 2026-08-24
检测项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光汗复合色牢度, 耐光色牢度, 起球, 断裂强力 (机织类), 异味, 附件尖端和边缘的锐利性, 接缝处纱线滑移 (机织类), 接缝强力 (面料), 残留金属针, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观		
判定依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2026.08.24 XW		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 本页中包含的客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。		

批准
职务 /

戴景

审核
职务 /

戎斐

主检
职务 /

吴伟品

检测报告

报告编号：W02622146687

共 7 页 第 2 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量 %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	棉100	面料	棉 100	符合	/
2	甲醛含量 mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料	未检出	符合	检出 限：20mg/kg
			≤75	配料	未检出	符合	
3	pH值	GB/T 7573-2009 萃取介质:0.1mol/L 氯化钾溶液	4.0~8.5	面料	5.8	符合	/
4	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用（≤20）	配料	未检出	符合	
5	异味	GB 18401-2010	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度 级	GB/T 5713-2013	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
7	耐摩擦色牢度 级	GB/T 3920-2008	≥3-4	面料	经向干摩 4	符合	/
			≥3-4		纬向干摩 4	符合	
			≥3		经向湿摩 4	符合	
			≥3		纬向湿摩 4	符合	
8	耐汗渍色牢度 级	GB/T 3922-2013	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
			≥3-4		耐碱:变色 4	符合	
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
9	耐皂洗色牢度 级	GB/T 3921-2008 试验方法:A(1)	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4	符合	
			≥3-4		毛沾色 4	符合	
10	耐光汗复合色牢度 级	GB/T 14576-2009	≥3-4	面料	碱液 4	符合	/
			≥3-4		酸液 4	符合	

检测报告

报告编号：W02622146687

共 7 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
11	耐光色牢度 级	GB/T 8427-2008 曝晒方法:方法3;曝晒条件:通常条件（温带）	≥4	面料	符合 4	符合	/
12	起球 级	GB/T 4802.1-2008 压力:780cN;起球次数:600次;起毛次数:0次	≥3-4	面料	3-4	符合	/
13	顶破强力（针织类） N	GB/T 19976-2005	/	面料	-	/	/
14	断裂强力（机织类） N	GB/T 3923.1-2013 预张力:2N;拉伸速度:100mm/min;隔距长度:200mm	≥200	面料	经向 614	符合	/
			≥200		纬向 314	符合	/
15	胀破强力（毛针织类） kPa	GB/T 7742.1-2005	/	面料	-	/	/
16	燃烧性能 级	GB/T 14644-2014	/	面料	-	/	/
17	绳带要求	GB 31701-2015	/	整体	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性 个	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。	整体	锐利尖端:纽扣 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。		锐利边缘:纽扣 0	符合	
19	接缝处纱线滑移（机织类） mm	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015 面料定负荷值:60N;拉伸速度:50mm/min;隔距长度:100mm	≤6	整体	上装:面料:后背缝 -	/	/;“-”表示不适用
			≤6		面料:袖缝 2	符合	/
20	接缝强力（里料）	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015	/	整体	-	/	/
21	接缝强力（面料） N	GB/T 13773.1-2008 GB/T 31888-2015 隔距长度:100mm;拉伸速度:100mm/min	≥140	整体	上装:后袖窿缝 140	符合	/
22	残留金属针	GB/T 24121-2009 检测灵敏度:1.0mm	婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	整体	无遗留物	符合	/
23	水洗尺寸变化率 %	GB/T 8630-2013 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	-2.5~+1.5	整体	上装:衣长 -0.8	符合	/
			-2.5~+1.5		胸宽 +0.7	符合	/
			-1.5~+1.5		领大 -0.3	符合	
24	水洗后扭曲率 %	GB/T 23319.3-2010 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	≤5	整体	0.6	符合	/

检测报告

报告编号：W02622146687

共 7 页 第 4 页

检测结果汇总								
序号	检测项目 单位		检测依据	技术要求	检测结果		单项判定	备注
25	水洗后外观		GB/T 31888-2015 洗涤程序:4N;洗涤次数:1次;干燥程序:A（悬挂晾干）	绣花和接缝部位处允许轻微不平整	整体	绣花和接缝部位符合	符合	/
				面里料允许轻微缩率不一，不平服		面里料 -	/	“-”表示不适用
				涂层部位不允许脱落、起泡、裂纹		涂层部位 -	/	
				覆粘合衬部位不允许起泡、脱胶		覆粘合衬部位 符合	符合	/
				破洞、缝口不允许脱散		破洞、缝口 符合	符合	
				附件不允许损坏、明显变色、脱落		附件 符合	符合	
				≥4		变色 4	符合	
				不允许出现其他严重影响服用的外观变化		其他 符合	符合	
				样品描述		女生长袖衬衫/男生长袖衬衫 蓝白条/男生衬衫 蓝白条/女生衬衫 / 面料:蓝白条/机织物 整体 配料:白色/机织物		
备注		"检测结果栏中"/""表示项目未检测 ""-""表示项目不适合检测"						

检测报告

报告编号: W02622146687

共 7 页 第 5 页



技
则
W

检测报告

报告编号:W02622146687
共 7 页 第 6 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 面料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

检测报告

报告编号:W02622146687
共 7 页 第 7 页

禁用偶氮染料检测结果汇总

附页： 配料

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS No. 95-53-4）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No. 99-55-8）分解为2, 4-二氨基甲苯（CAS No. 95-80-7）。 注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1, 4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白